

試験結果報告書





萊麗株式会社

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町4-16-6-1F

TEL: 06-6538-3889 FAX: 06-6538-3899

発行日時 2025年6月24日

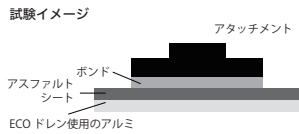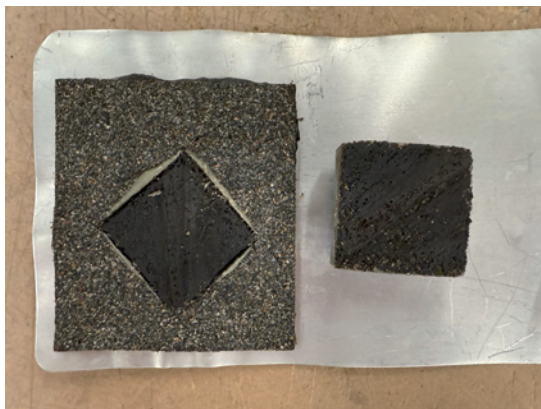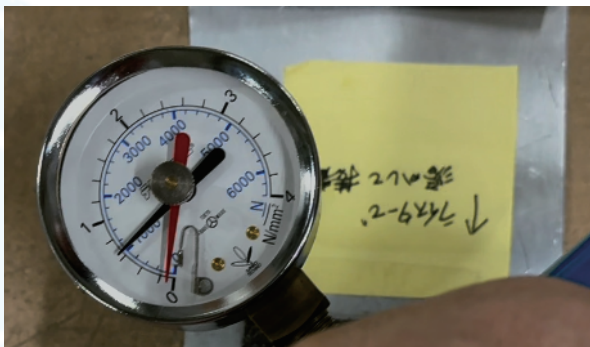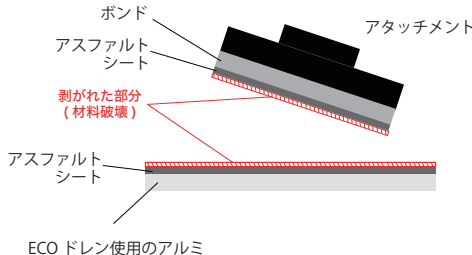

1)	試験名	簡易型付着力試験			
2)	試験試料	アルミニウム、アスファルトシート			
3)	試験日	2025年6月23日			
4)	測定機器	簡易型付着力試験器 テクノテスターRQ-40A			
5)	試験方法	アルミニウム板にアスファルトシートをライスターで溶着し、その上にフィラーアタッチメントをエポキシ樹脂系・化学反応形接着剤（ボンドクイック5）で接着し、試験を実施した。			試験イメージ 
6)	試験結果	接着幅 (mm)	接着長さ (mm)	最大荷重 (N)	引張強度 (N/m㎡)
		40.0	40.0	1050	0.66
		破壊モード		材料破壊	
7)	試験画像	【測定機器】  【はく離部分（材料破壊）】  【試験結果】  			
8)	評価	接着剤や界面ではなく、基材そのもの（アスファルトシート）が破壊される状態となった。これはアルミニウム板とアスファルトシートの接着強度が基材の強度を上回っていることを意味し、接着性能としては非常に良好といえる。			